



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

68 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- ✓ Μόνιμη λύση επισκευής
- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Προϊόντα υψηλών μηχανικών αντοχών
- ✓ Βέλτιστη λύση για την κάθε περίπτωση
- ✓ Αναβαθμίστε την αξία του ακινήτου σας

Περιεχόμενα

1.0	Επισκευή εξωτερικής τοιχοποιίας		4.0	Επισκευές χρωμάτων	
1.1	Επισκευή διαβρωμένου οπλισμού	4	4.1	Συνηθισμένα προβλήματα για τις εξωτερικές επιφάνειες	14
1.2	Στεγανοποίηση μεμονωμένων ρωγμών στο σοβά	5	4.2	Συνηθισμένα προβλήματα για τις εσωτερικές επιφάνειες	17
1.3	Επισκευή ρωγμής στην τοιχοποιία (επαφή τοιχοποιίας με φέροντα οργανισμό)	5	4.3	Συνηθισμένα προβλήματα για μεταλλικές επιφάνειες	19
1.4	Επισκευή σαθρών σοβάδων	6	4.4	Συνηθισμένα προβλήματα για τις ξύλινες επιφάνειες	21
1.5	Επισκευή τριχοειδών ρωγμών στο σοβά	7	5.0	Κόλληση πλακιδίων	
1.6	Επισκευή ρηγματωμένης τοιχοποιίας (εξ' ολοκλήρου)	7	5.1	Κόλληση πλακιδίων σε υφιστάμενο πλακάκι	22
1.7	Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις	8	5.2	Κόλληση πλακιδίων σε γυψοσανίδα	23
2.0	Επισκευή εσωτερικών χώρων		5.3	Κόλληση πλακιδίων σε ξύλο	23
2.1	Αποκατάσταση ρηγματώσεων στα κουφώματα	9	5.4	Κόλληση πλακιδίων σε μεταλλική επιφάνεια	24
2.2	Αποκατάσταση ρωγμής στο σοβά	10	5.5	Επισκευή ρηγματωμένων αρμόστοκων	25
2.3	Διάνοξη καναλιού στην τοιχοποιία	10	5.6	Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις	25
2.4	Σπατουλάρισμα επιφανειών	11	6.0	Καθαρισμός επιφανειών	
2.5	Στοκάρισμα τοιχοποιίας	12	6.1	Καθαρισμός επιφανειών από graffiti	26
2.6	Αλλαγή δαπέδου από πάτωμα σε πλακίδιο	12	6.2	Καθαρισμός αρμόστοκων	27
3.0	Επισκευή οπλισμένου σκυροδέματος		6.3	Καθαρισμός πλακιδίων από ρύπους	27
3.1	Επισκευή κατεστραμμένου σοβά	13	6.4	Αδιαβροχοποίηση μαρμάρων & πέτρας	28
				Παρουσίαση Προϊόντων	29

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται, στη μέχρι του παρόντος, τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρίας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

Η εταιρία μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο του εντύπου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε ισχύ θα είναι η τελευταία έκδοση.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015



Οι παλαιότερες κατασκευές συχνά χρειάζονται συντήρηση προκειμένου να επισκευαστούν κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει με την πάροδο των ετών. Με τις αναγκαίες επισκευές στην τοιχοποιία (εσωτερικά ή εξωτερικά), στο οπλισμένο σκυρόδεμα, στα επιχρίσματα ή/και στα χρώματα-τα προβλήματα μπορούν να λυθούν και η κατασκευή να ανανεωθεί και να αναβαθμιστεί.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μετά από την πάροδο αρκετών ετών η ανακαίνιση είναι επιτακτική ανάγκη. Και σε αυτήν την περίπτωση η **THRAKON** προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις από συστήματα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας προκειμένου η διαδικασία ανακαίνισης να αποτελέσει μια ασφαλή και σίγουρη λύση, όπου θα έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου.

Τα προϊόντα της **THRAKON** είναι πιστοποιημένα βάση των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Το συγκεκριμένο φυλλάδιο αποτελεί μία παρουσίαση των ενδεικτικών προβλημάτων επισκευής που συνήθως αντιμετωπίζουν τα κτίρια.

Η **THRAKON** προτείνει να έρθετε σε επικοινωνία, είτε στο τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης (800 100 1414) είτε με mail (info@thrakon.gr) προκειμένου να συζητήσουμε το πρόβλημά σας και να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση αποκατάστασης του.

1.0 Επισκευή εξωτερικής τοιχοποιίας

1.1 Επισκευή διαβρωμένου οπλισμού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Πολύ Υψηλές Μηχανικές Αντοχές



Τα προβλήματα της διάβρωσης του σοβά από την υγρασία, μπορεί να είναι τόσο έντονα ώστε να φτάσουν μέχρι την τοιχοποιία.



Τα προβλήματα είναι ακόμα πιο έντονα όταν η εισερχόμενη υγρασία έχει προκαλέσει διάβρωση και του οπλισμού.



ΒΗΜΑ 1: Σε πρώτη φάση απομακρύνουμε με σπάτουλα τα σαθρά κομμάτια σοβά και σκυροδέματος. Στη συνέχεια καθαρίζουμε καλά από τις σκόνες.



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε το αστάρι οπλισμού **WRM 510** με βούρτσα ή πινέλο, προκειμένου να προστατέψουμε τον οπλισμό από διάβρωση.



ΒΗΜΑ 3: Διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής με νερό.



ΒΗΜΑ 4: Εφαρμόζουμε το επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών **WRM 525 (R4)**, με μυστρί ή σπάτουλα πατητά, σε πάχος μέχρι 4 cm.



Για διαμόρφωση γωνίας χρησιμοποιούμε γωνιακή σπάτουλα είτε σπάτουλα και μυστρί ταυτόχρονα. Οι εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες του **WRM 525** μας δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας γωνίας χωρίς καλού-πωμα και ιδιαίτερη προσπάθεια.



Το **WRM 525** είναι ένα επισκευαστικό υψηλών αντοχών (R4), κατάλληλο για επισκευή και αποκατάσταση υψηλών απαιτήσεων παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών σε μπετόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, φθορές, πρόσκρουση. Μπορεί να εφαρμόζεται είτε κυτό με μυστρί ή εκτόξευση. Είναι μη συρρικνούμενο υλικό με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα και αναπτύσσει γρήγορα τις αντοχές του.



Προϊόντα

WRM 510

Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Κατανάλωση: Για εφαρμογή σε οπλισμό: 60 - 120 g/τρέχον μέτρο.



WRM 525

Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4
Κατανάλωση: 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης.



Στεγανοποίηση μεμονωμένων ρωγμών στο σοβά

1.2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία



ΒΗΜΑ 1: Εντοπίζουμε τη ρωγμή που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.



ΒΗΜΑ 2: Προχωράμε στη διάνοιξη της ρωγμής. Η διάνοιξη γίνεται με σπάτουλα, σε πλάτος 3-4 mm.



ΒΗΜΑ 3: Καθαρίζουμε τη ρωγμή με ένα πινέλο ή βούρτσα προκειμένου να απομακρύνουμε τη σκόνη.



ΒΗΜΑ 4: Κατόπιν εφαρμόζουμε την πολυουρεθανική μαστίχη **ELASTO PU** της **THRAKON**.



ΒΗΜΑ 5: Λειανούμε τη μαστίχη, με μία σπάτουλα. Η λείανση θα πρέπει να γίνει πριν στεγνώσει η μαστίχη.



ΒΗΜΑ 6: Τέλος, εφαρμόζουμε το αστάρι **STATUS POLYPRIMER** και κατόπιν εφαρμόζουμε το ελαστικό στεγανωτικό χρώμα **STATUS ALL WEATHER**.



Επισκευή ρωγμής στην τοιχοποιία (επαφή τοιχοποιίας με φέροντα οργανισμό)

1.3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία



ΒΗΜΑ 1: Ξεκινάμε με διάνοιξη της ρηγμάτωσης, κατά 15 cm, κάθετα στη ρωγμή.



ΒΗΜΑ 2: Καθαρίζουμε καλά από σαθρά και σκόνες με μια βούρτσα.



ΒΗΜΑ 3: Διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια με νερό.



ΒΗΜΑ 4: Εφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα (20'), **WRM 520**, το οποίο είναι αρκετά υψηλών αντοχών (R3).



ΒΗΜΑ 5: Κατόπιν, εφαρμόζουμε μια πρώτη στρώση του επισκευαστικού σοβά **WRM 550**, εγκιβωτίζοντας το **Γαλόπλεγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας (223 g/m²)** της **THRAKON**. Ο εγκιβωτισμός του πλέγματος γίνεται όσο ο σοβάς είναι ακόμα νωπός.



ΒΗΜΑ 6: Στην πορεία, και αφού έχει τραβήξει η πρώτη στρώση, εφαρμόζουμε μία δεύτερη στρώση του **WRM 550**, προκειμένου να επιπεδώσουμε την επιφάνεια.

ΒΗΜΑ 7 →

Προϊόντα

ELASTO PU

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη
Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml. Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml.



WRM 550

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς
Κατανάλωση: 13-14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm.





ΒΗΜΑ 7: Κατόπιν, αφού στεγνώσει, τρίβουμε τον επισκευαστικό σοβά **WRM 550**.



ΒΗΜΑ 8: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι **STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ**.



ΒΗΜΑ 9: Εφαρμόζουμε το ελαστομερές μονωτικό χρώμα **STATUS ALL WEATHER**, σε δύο στρώσεις.

1.4 Επισκευή σαθρών σοβάδων



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αποκατάσταση και παράλληλα Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία



Λόγω παλαιότητας ενδέχεται να υπάρχουν αποκολλήσεις σοβά στην τοιχοποιία.



ΒΗΜΑ 1: Ξεκινάμε με την αποξήλωση των σαθρών με μία σπάτουλα και τον καλό καθαρισμό του υποστρώματος με ένα σκουπάκι.



ΒΗΜΑ 2: Κατόπιν, ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διεισδυσης **GLX 292 FLEX PRIM**.



ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα **WRM 520** και περιμένουμε 20 λεπτά για να στεγνώσει.



ΒΗΜΑ 4: Εφαρμόζουμε τον τσιμεντόστοκο **WRM 483 CEM COAT**.



ΒΗΜΑ 5: Αφού στεγνώσει ο τσιμεντόστοκος, τον τρίβουμε προκειμένου να λειάνουμε την επιφάνεια.



ΒΗΜΑ 6: Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διεισδυσης **GLX 292 FLEX PRIM**.



ΒΗΜΑ 7: Βάφουμε την επιφάνεια με το **STATUS ALL WEATHER**, σε δύο στρώσεις.



Το **ALL WEATHER** είναι ένα ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως μονώνει, από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο.

Προϊόντα

WRM 483 CEM COAT FINE

Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες
Κατανάλωση: 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης



WRM 483 CEM COAT

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες
Κατανάλωση: 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης.



Επισκευή τριχοειδών ρωγμών στο σοβά

1.5

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία



Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία τοιχοποιία έχει αρκετές μικρές τριχοειδείς ρηγματώσεις στην επιφάνεια του σοβά.



ΒΗΜΑ 1: Το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες με ένα σκουπάκι.



ΒΗΜΑ 2: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το **STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ**.



ΒΗΜΑ 3: Αφού στεγνώσει το αστάρι, σε περίπτωση που υπάρχει αισθητικό πρόβλημα, προτείνουμε το στοκάρισμα της επιφάνειας με τον **STATUS 100% Ακρυλικό στόκο**.



ΒΗΜΑ 4: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε μεγαλύτερα γεμίσματα, εφαρμόζουμε τον **STATUS ONE COVER**.



ΒΗΜΑ 5: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το **STATUS ALL WEATHER**.


Professional Series

Επισκευή ρηγματωμένης τοιχοποιίας (εξ' ολοκλήρου)

1.6

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Σύστημα Αντιρηγματικής Προστασίας

Σε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια της τοιχοποιίας έχει καθολικές ρηγματώσεις στο σοβά, τότε η καλύτερη λύση επισκευής και αποκατάστασης είναι το Ινοπλισμένο Ελαστικό Σύστημα Επιχρισμάτων της **THRAKON**.

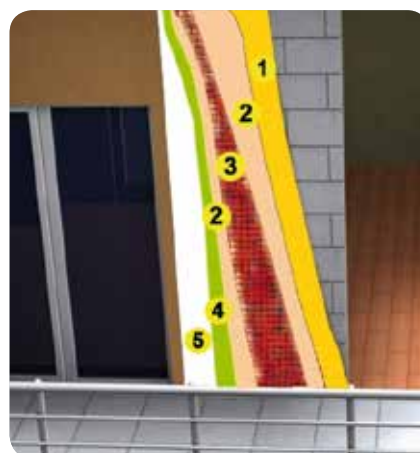

ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σαθρά και σκόνες, με μια βούρτσα.

ΒΗΜΑ 2: Ξεκινάμε με τοπική επισκευή των ρηγματώσεων με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα (20'), **WRM 520 (R3)**.

ΒΗΜΑ 3: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διεισδυσης της **THRAKON**, **GLX 292 FLEX PRIM (1)**.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης **THC 410 (2)**.

ΒΗΜΑ 5: Στην πορεία, και όσο είναι ακόμα νωπό το βασικό επίχρισμα, προχωράμε στην εμβάπτιση του υαλοπλέγματος **CLIMAPLUS (160 g/m²)** της **THRAKON (3)**.

ΒΗΜΑ 6: Κατόπιν εφαρμόζουμε μία δεύτερη στρώση του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης **THC 410 (2)**, προκειμένου να καλύψουμε τα μάτια του υαλοπλέγματος.

ΒΗΜΑ 7: Προχωράμε στο αστάρισμα της επιφάνειας με το έγχρωμο ακρυλικό αστάρι της **THRAKON**, **GLX 494 PRIM (4)**.

ΒΗΜΑ 8: Εφαρμόζουμε το οργανικό ακρυλικό επίχρισμα **DEC 428 (5)**, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της Βεντάλιας **CLIMAPLUS**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του σιλικονούχου συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 7: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, **GLX 498 SIL PRIM (4)**.

ΒΗΜΑ 8: Εφαρμόζουμε το έγχρωμο σιλικονούχο οργανικό επίχρισμα **DEC 438 (5)**, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της Βεντάλιας **CLIMAPLUS**.

Προϊόντα

STATUS 100%

Ακρυλικός στόκος
Κατανάλωση: 400 g/m²



STATUS ALL WEATHER

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα
Κατανάλωση: 8-10 m²/L



1.7 Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις

	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Ο σοβάς παρουσιάζει έντονες ρηγματώσεις σε σχήμα ιστού.	α) Το σοβάτισμα έγινε σε περίοδο που είχε χαμηλές θερμοκρασίες β) Ο σοβάς είχε πολύ «νερό»	Εφαρμογή του Ινοπλισμένου Ελαστικού Συστήματος σοβατίσματος της THRAKON . (Παρ. 1.6)
	Εμφανίζεται μία ρηγμάτωση στη γωνία του παραθύρου (συνήθως διαγώνια).	α) Δεν έχει εφαρμοστεί διαγώνιο πλέγμα στο σοβά, προς ενίσχυση του, στις γωνίες των ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες)	1: Διάνοιξη της ρωγμής σε βάθος 3cm. 2: Γεμίζουμε το κενό με τον αφρόστοκο STATUS ONE COVER . 3: Εφαρμόζουμε μία στρώση από την ινοπλισμένη κόλλα THC 410 C (χονδρόκοκκη). 4: Όσο είναι νωπή η κόλλα, εφαρμόζουμε «πατητό» το υαλόπλεγμα, διαγωνίως (αντίθετα με την γωνία του ανοίγματος). 5: Εφαρμόζουμε τον επισκευαστικό σοβά WRM 550 .
	Έχω κτίσει με πορομπετόν, αλλά μετά το σοβάτισμα εμφανίστηκαν ρηγματώσεις σε μορφή σκάλας.	α) Εφαρμογή σοβά τελικής στρώσης επάνω στην τοιχοποιία β) Δεν χρησιμοποιήθηκε η ειδική σπάτουλα για την εφαρμογή	Εφαρμογή του Ινοπλισμένου Ελαστικού Συστήματος σοβατίσματος της THRAKON . (Παρ. 1.6)
	Το πολυουρεθανικό δάπεδο έχει κιτρινίσει.	Δεν έχει εφαρμοστεί η αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη	1: Σκουπίζουμε & καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, βρωμιές, κλπ. 2: Χρησιμοποιούμε το διαλυτικό STATUS LS-730 σφουγγαρίζοντας με αυτό την επιφάνεια. 3: Μετά από 3-4 ώρες εφαρμόζουμε μία στρώση από το FLX 390 PU . 4: Αφού στεγνώσει το FLX 390 PU , εφαρμόζουμε την ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη FLX 390 TOP COAT .
	Το πολυουρεθανικό δάπεδο έχει φουσκώσει τοπικά.	Κατά την εφαρμογή, υπήρχε εγκλωβισμένη υγρασία στο υπόστρωμα	1: Απομακρύνουμε τις φουσκάλες, κόβοντας αυτές με μία σπάτουλα. Σκουπίζουμε & καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, βρωμιές, κλπ. 2: Χρησιμοποιούμε το διαλυτικό STATUS LS-730 σφουγγαρίζοντας με αυτό την επιφάνεια. 3: Μετά από 3-4 ώρες εφαρμόζουμε μία στρώση από το FLX 390 PU . 4: Αφού στεγνώσει το FLX 390 PU , εφαρμόζουμε την ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη FLX 390 TOP COAT .

Προϊόντα

THC 410 C
Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης
Κατανάλωση: 3,0 - 4,0 kg/m²



FLX 390 PU
Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη (1Κ)
Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg/m² εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις



	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Η πατητή τσιμεντοκονία έχει στίγματα τοπικά.	α) Πιθανή υγρασία στο υπόστρωμα, λόγω κακής μόνωσης β) Το βερνίκι εφαρμόστηκε πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί υγρασία γ) Κακή εφαρμογή βερνικιού δ) Λανθασμένη επιλογή βερνικιού (νερού αντί για πολυουρεθανικό)	1: Τρίψιμο του βερνικιού με τριβείο, ώστε να απομακρύνουμε το βερνίκι. 2: Αφήνουμε την επιφάνεια να αποβάλλει την υγρασία. 3: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM . 4: Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις από το πολυουρεθανικό βερνίκι DECOR PU VARNISH (σε ματ ή γυαλιστερό). Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη. Σε περίπτωση που υπάρχει ανερχόμενη υγρασία θα πρέπει να γίνει αποξήλωση του συστήματος της πατητής τσιμεντοκονίας, στεγάνωση του υποστρώματος και εκ νέου εφαρμογή.

Επισκευή εσωτερικών χώρων 2.0



Αποκατάσταση ρηγματώσεων στα κουφώματα 2.1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Υψηλή Ελαστικότητα



ΒΗΜΑ 1: Με μια σπάτουλα, μεγαλώνουμε τη ρωγμή, σε πλάτος 3 - 4 mm.

ΒΗΜΑ 2: Στην πορεία, καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από τις σκόνες.



ΒΗΜΑ 3: Κατόπιν, προστατεύουμε την επιφάνεια εφαρμογής, εφαρμόζοντας μια χαρτοταινία γύρω από το σημείο επισκευής.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμόζουμε την πολυουρεθανική μαστίχη **ELASTO PU FLEX**, η οποία είναι ιδανική για κάθετες εφαρμογές.

ΒΗΜΑ 5: Με το δάκτυλο μας επιπεδώνουμε την επιφάνεια της μαστίχης, όσο αυτή είναι ακόμα νωπή.



←
ΒΗΜΑ 6: Πριν στεγνώσει η μαστίχη, αφαιρούμε τη χαρτοταινία προσεκτικά.

→
ΒΗΜΑ 7: Αφού στεγνώσει η μαστίχη, μπορούμε να την χρωματίσουμε, εφαρμόζοντας πρώτα το αστάρι **STATUS POLYPRIMER** και κατόπιν βάφουμε με το ελαστικό στεγανωτικό χρώμα **STATUS ALL WEATHER**.



Προϊόντα

ELASTO PU FLEX
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη για οριζόντιους αρμούς
Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml. Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml



GLX 292 FLEX PRIM
Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης
Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση



2.2 Αποκατάσταση ρωγμής στο σοβά



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Διάρκεια στο χρόνο

Όταν η ρωγμή στο σοβά είναι επιφανειακή και δεν οφείλεται σε ρηγμάτωση της τοικοποιίας, μπορούμε να την επισκευάσουμε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.



ΒΗΜΑ 1: Σε πρώτη φάση διανοίγουμε την ρωγμή και απομακρύνουμε τα σαθρά.



ΒΗΜΑ 2: Στην πορεία απομακρύνουμε τις σκόνες από τη ρωγμή που θα επισκευάσουμε.



ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε τον ελαφρύ ακρυλικό στόκο **STATUS ONE COVER**, στοκάροντας την επιφάνεια που έχουμε κάνει την διάνοιξη.



ΒΗΜΑ 4: Με μία σπάτουλα, επιπεδώνουμε την επιφάνεια που έχουμε εφαρμόσει τον ελαφρύ ακρυλικό στόκο **STATUS ONE COVER**.



ΒΗΜΑ 5: Εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης **GLX 292 FLEX PRIM** της **THRAKON**.



ΒΗΜΑ 6: Τέλος, εφαρμόζουμε το οικολογικό πλαστικό χρώμα **STATUS ECO**, σε δύο στρώσεις.

2.3 Διάνοιξη καναλιού στην τοικοποιία

Professional Series

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Διάρκεια στο χρόνο

Συχνά προκύπτει η μεταφορά ή η εκ νέου διάνοιξη ηλεκτρικών ή υδραυλικών παροχών, με τη δημιουργία καναλιών στην τοικοποιία που θα πρέπει να κλείσουν.



ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, σαθρά, εξογκώματα κτλ και κατόπιν την διαβρέχουμε.



ΒΗΜΑ 2: Το γέμισμα γίνεται με το ταχύρηκτο επισκευαστικό κονίαμα **WRM 518 (R2)** της **THRAKON**.



ΒΗΜΑ 3: Όσο το επισκευαστικό κονίαμα είναι ακόμα νωπό, το χαράσουμε με το μυστρί, προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση.

ΒΗΜΑ 4 →

Προϊόντα

STATUS ONE COVER
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος



WRM 518

Ταχύρηκτο (60 min) επισκευαστικό ρητινούχο κονίαμα R2
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης



Professional Series

Σπατουλάρισμα επιφανειών

2.4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια - Καθαρίζεται εύκολα



ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες και σαθρά με τη χρήση μεταλλικής βούρτσας.



ΒΗΜΑ 2: Προετοιμάζουμε το μείγμα μας, αδειάζοντας σε ένα καθαρό δοχείο την ποσότητα **DEC 470** που χρειαζόμαστε και προσθέτουμε σταδιακά νερό.



ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε το **DEC 470**, σε δύο στρώσεις.



ΒΗΜΑ 4: Μετά από 10-12 ώρες, τρίβουμε την επιφάνεια, προκειμένου να την λειαίνουμε.



ΒΗΜΑ 5: Κατόπιν ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης, **GLX 292 FLEX PRIM**.



ΒΗΜΑ 6: Τέλος, εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το **STATUS ECO**, ένα οικολογικό προϊόν, το οποίο έχει μεγάλη καλυπτικότητα και πλένεται εύκολα.

Προϊόντα

WRM 483 CEM COAT FINE
Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης.



STATUS ECO
Οικολογικό πλαστικό
Κατανάλωση: 12-15 m²/L



2.5 Στοκάρισμα τοιχοποιίας



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή

Μερικές φορές ενδέχεται να υπάρχουν στους τοίχους κάποια μικρά βαθουλώματα. Αυτά συνήθως προέρχονται από μικροχτυπήματα της καθημερινότητας και αντιμετωπίζονται εύκολα.



ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με ένα σκουπάκι και ξύνουμε τα σαθρά με μία μεταλλική σπάτουλα.



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε τον **100% Ακρυλικό στόκο** της **THRAKON**. Για μεγαλύτερα βαθουλώματα προτείνουμε την εφαρμογή του **STATUS ONE COVER**.



ΒΗΜΑ 3: Πιέζουμε ελαφρά και αφαιρούμε το υλικό που περισσεύει. Κατόπιν τρίβουμε την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο.

ΒΗΜΑ 4: Συνεχίζουμε με το αστάρι της επιφάνειας με το αστάρι υψηλής διείσδυσης της **THRAKON**, **GLX 292 FLEX PRIM**.

ΒΗΜΑ 5: Τέλος, εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το **STATUS ECO**, το οποίο είναι οικολογικό και έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά.

2.6 Αλλαγή δαπέδου από πάτωμα σε πλακίδιο

Professional Series

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλές Μηχανικές Αντοχές - Υψηλή Ελαστικότητα

Στις ανακαινίσεις, πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη να αφαιρέσουμε το υφιστάμενο πάτωμα και να εφαρμόσουμε κάποιο πλακάκι.



ΒΗΜΑ 1: Ξηλώνουμε το ξύλινο πάτωμα και κατόπιν καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σαθρά και σκόνες.



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης **GLX 292 FLEX PRIM** της **THRAKON**.



ΒΗΜΑ 3: Παίρνουμε τα υψόμετρα του γεμίματος που θέλουμε να κάνουμε και κατόπιν τοποθετούμε τους οδηγούς.



ΒΗΜΑ 4: Εφαρμόζουμε το ελαφροβαρές δάπεδο **NSD 620**, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε γεμίματα μέχρι 30 cm (νωπό σε νωπό, 10 cm η κάθε στρώση).



ΒΗΜΑ 5: Προχωράμε στην εξομάλυνση του δαπέδου, όσο αυτό είναι ακόμη νωπό με μία πήχη.



ΒΗΜΑ 6: Αφού στεγνώσει το **NSD 620**, προχωράμε στην εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου **NSF 610** (έως 10 mm).

Προϊόντα

NSD 620

Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3 - 20 cm
Κατανάλωση: 10-11 kg/cm ξηρού κονιάματος ανά m².



NSF 610

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm
Κατανάλωση: 18 kg/m², για 1 για πάχος 1 cm.



Το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο **NSF 610** είναι ιδανικό για την προετοιμασία υποστρώματος πριν την εφαρμογή πλακόστρωσης. Για μεγαλύτερα γεμίματα χρησιμοποιούμε το **NSF 611** (1 - 4 cm).



Το ακιδωτό ρολό βοηθάει στο να απομακρυνθούν οι φυσαλίδες που ίσως δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου. Κατόπιν, το δάπεδο είναι έτοιμο για την εφαρμογή πλακόστρωσης. Προτείνουμε την υπερελαστική κόλλα (S2) ενός συστατικού, **VKW 129**, η οποία είναι κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές, όπως χώροι με μόνιμη υγρασία και έντονες συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση).



Επισκευή οπλισμένου σκυροδέματος 3.0

Professional Series

Επισκευή κατεστραμμένου σοβά 3.1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Άριστη Λύση Αποκατάστασης - Διάρκεια στο χρόνο



ΒΗΜΑ 1: Απομακρύνουμε όλα τα αποσπασθέντα κομμάτια του σοβά, προκειμένου να τα αποκαταστήσουμε. Αποκαλύπτουμε πλήρως το διαβρωμένο οπλισμό.



ΒΗΜΑ 2: Στη συνέχεια απομακρύνουμε τη σκουριά και τις σκόνες από τον οπλισμό με συμπίετη βούρτσα.



ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε το αστάρι οπλισμού, **WRM 510** με βούρτσα ή πινέλο καλύπτοντας πλήρως τον οπλισμό.



ΒΗΜΑ 4: Μετά από 10 λεπτά, και αφού έχει στεγνώσει το **WRM 510**, διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής με νερό προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση.



ΒΗΜΑ 5: Εφαρμόζουμε το **WRM 525 (R4)** με μυστρί ή σπάτουλα, πατητό, σε πάχος μέχρι 4cm.



ΒΗΜΑ 6: Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πλήρη αποξήλωση του σοβά, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.



ΒΗΜΑ 7: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια, από σαθρά και σκόνες.



ΒΗΜΑ 8: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το χαλαζιακό αστάρι **GLX 298** χρησιμοποιώντας ρολό.



ΒΗΜΑ 9: Κατόπιν εφαρμόζουμε τον πεταχτό σοβά της **THRAKON SHP 205**.

ΒΗΜΑ 10

Προϊόντα

WRM 510

Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
Κατανάλωση: Για εφαρμογή σε οπλισμό: 60 - 120 g/τρέχον μέτρο.



WRM 525

Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4
Κατανάλωση: 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης.





ΒΗΜΑ 10: Στην πορεία εφαρμόζουμε το σοβά ενός χεριού **NHP 255**, ο οποίος είναι λευκός σοβάς με μάρμαρο.



ΒΗΜΑ 11: Τέλος, τρίβουμε με ένα μαλακό τριβίδι - σφουγγάρι.



ΒΗΜΑ 12: Σε περίπτωση που επιθυμούμε να έχουμε πιο λεία τελική επιφάνεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε το στόκο σπατουλαρίσματος **DEC 470**.

Το **DEC 470** είναι ένας ιδιαίτερα λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος, κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς οβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.

4.0 Επισκευές χρωμάτων

4.1 Συννηθισμένα προβλήματα για τις εξωτερικές επιφάνειες

	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Το χρώμα έχει σαθρά - φουσκώματα - σκασίματα.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή μιας μόνο στρώσης χρώματος γ) Πιθανό πρόβλημα με το σοβά δ) Πιθανή υγρασία πίσω από την επιφάνεια τουχρώματος	1: Με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Το χρώμα έχει μετατραπεί σε άσπρη σκόνη.	Υγρασία πίσω από την επιφάνεια του χρώματος που προέρχεται από τρεις λόγους: α) λόγω έλλειψης στεγάνωσης και άρα υπάρχει ανερχόμενη υγρασία β) λόγω έλλειψης στεγάνωσης απο την πίσω πλευρά του τοιχείου γ) κάποιες τριχοειδείς ρωγμές στο σοβά προκάλεσαν την υγρασία να εισέλθει πίσω από το χρώμα	1: Αποξήλωση των σαθρών και καλό καθαρίσμα της επιφάνειας με σκούπα. Σε περίπτωση που υπάρχει υγρασία θα πρέπει να την αφήσουμε να στεγνώσει πριν προχωρήσουμε στην αποκατάσταση. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .

Προϊόντα

STATUS DUR
Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου
Κατανάλωση: 12-14 m²/L



STATUS ALL WEATHER
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα
Κατανάλωση: 8-10 m²/L



	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Το χρώμα ξεφλουδίζει.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή μιας μόνο στρώσης χρώματος γ) Πιθανές τριχοειδείς ρηγματώσεις στο σοβά δ) Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) ε) Ελλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή σκόνες	1: Με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Εμφανίζονται ρωγμές < 1, 2 mm.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή μιας μόνο στρώσης χρώματος γ) Πιθανές τριχοειδείς ρηγματώσεις στο σοβά δ) Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) ε) Ελλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή σκόνες η) Πιθανότατα πρόβλημα στο σοβά θ) Πιθανή έλλειψη πλέγματος στα συνδεδετικά στοιχεία (τοιχοποιία-δοκάρια)	1: Με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. Σε περίπτωση που πρέπει να επισκευάσουμε τη ρωγμή, λόγω έλλειψης πλέγματος, ακολουθάμε τη σχετική οδηγία στη σελ. 5 (Παρ. 1.2) 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Το χρώμα παρουσιάζει "φουσκάλες".	Πρόβλημα ελλιπούς πρόσφυσης, που προέρχεται από: α) Πιθανότατα έβρεξε σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού εφαρμόστηκε το χρώμα β) Πιθανή υγρασία από το υπόστρωμα γ) Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες)	1: Με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Σε κάποια σημεία η απόχρωση φαίνεται διαφορετική.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή πολύ αραιωμένου χρώματος γ) Κακό αστάρι υποστρώματος δ) Κακή εφαρμογή του χρώματος ε) Πιθανό βάψιμο επάνω σε σιλικόνη	1: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 2: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .


Προϊόντα

STATUS 100%
Ακρυλικός στόκος
Κατανάλωση: 400 g/m²



STATUS ONE COVER
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

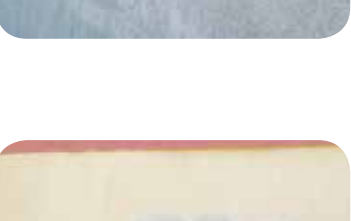

	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Το στοκάρισμα φαίνεται μετά το βάψιμο.	α) Εφαρμογή χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας β) Κακό στοκάρισμα γ) Αστάρωμα με λάθος αστάρι δ) Καθόλου αστάρωμα πριν το βάψιμο	1: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 2: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Το χρώμα δεν έχει καλύψει ομοιόμορφα την επιφάνεια.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή πολύ αραιωμένου χρώματος	1: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Μετά το βάψιμο εμφανίζονται στην επιφάνεια κάθετες γραμμές.	Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλή υγρασία)	1: Καθαρίζουμε την επιφάνεια με νερό υπό πίεση και την αφήνουμε να στεγνώσει. 2: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Το χρώμα σε κάποια σημεία ξεθωριάζει.	α) Εφαρμογή έντονων αποχρώσεων με χρώμα που δεν έχει την κατάλληλη αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία (αντοχή και ελαστικότητα) β) Εφαρμογή μη κατάλληλου χρώματος (ανθεκτικού στην υγρασία)	1: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 2: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Σε κάποια σημεία το χρώμα έχει "ζαρώσει".	α) Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλή υγρασία) β) Η επιφάνεια δεν πρόλαβε να στεγνώσει και επηρεάστηκε από τις συνθήκες υψηλής υγρασίας της περιοχής γ) Η εφαρμογή έγινε σε πολύ μεγάλες στρώσεις	1: Με μία σπάτουλα απομακρύνουμε το χρώμα, στο σημείο που έχει "ζαρώσει". 2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με μία σκούπα. 3: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .
	Μετά την εργασία βαψίματος βλέπουμε πως σε κάποια σημεία το χρώμα δεν είχε καλή καλυπτικότητα.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Έχει γίνει υπερβολική αραιώση του χρώματος με νερό γ) Η εργασία έγινε με κακής ποιότητας εργαλεία (πινέλα, ρολά κτλ) δ) Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που το χρώμα απαιτείται να εφαρμοστεί σε 3 ή 4 στρώσεις	1: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER .

Προϊόντα

STATUS DUR
Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου
Κατανάλωση: 12-14 m²/L



STATUS ALL WEATHER
Ελαστομερές μονωτικό χρώμα
Κατανάλωση: 8-10 m²/L



Συνηθισμένα προβλήματα για τις εσωτερικές επιφάνειες 4.2

	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Στα χαμηλά σημεία έχει εμφανιστεί μούχλα, άλγη ή υγρασία.	Υγρασία πίσω από την επιφάνεια του χρώματος που προέρχεται από κάποιον από τους εξής λόγους: α) Πιθανή διαρροή στο εσωτερικό του τοίχου β) Λόγω έλλειψης στεγάνωσης από την πίσω πλευρά του τοιχίου γ) Κάποιες τριχοειδείς ρωγμές στο σοβά προκάλεσαν την υγρασία να εισέλθει πίσω από το χρώμα δ) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντα χώρου	1: Ψύσιμο των σαθρών σημείων και καλός καθαρισμός της σκόνης. 2: Επισκευή υποστρώματος (επισκευή υγρασίας ή διαρροής, ανάλογα με το πρόβλημα) 3: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το STATUS POLYPRIMER 4: Εφαρμόζουμε το STATUS KITCHEN & BATH σε δύο στρώσεις.
	Εμφανίζονται μαύρα στίγματα (συνήθως στο ταβάνι ή στον βορεινό τοίχο).	α) Έλλειψη θερμομόνωσης (βορεινός τοίχος) β) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντα χώρου	1: Ψύσιμο των σαθρών σημείων και καλός καθαρισμός της σκόνης. 2: Επισκευή υποστρώματος (επισκευή υγρασίας ή διαρροής, ανάλογα με το πρόβλημα) 3: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το STATUS POLYPRIMER 4: Εφαρμόζουμε το STATUS KITCHEN & BATH σε δύο στρώσεις.
	Το χρώμα ξεφλουδίζει.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή μιας μόνο στρώσης χρώματος γ) Κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος ή κακό αστάρωμα) δ) Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) ε) Ελλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή σκόνες	1: Με μία σπάτουλα ξύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .
	Στα σημεία που είχαμε στοκάρει εμφανίστηκαν σκασίματα στο χρώμα.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Εφαρμογή μιας μόνο στρώσης χρώματος γ) Κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος ή κακό αστάρωμα) δ) Κακής ποιότητας στόκος για το σπατουλάρισμα της επιφάνειας πριν το βάψιμο.	1: Με μία σπάτουλα ξύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .

Προϊόντα

STATUS POLYPRIMER
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: 10-12 m²/L



STATUS Kitchen & Bath
Κατανάλωση: 12-15 m²/L



Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
Η επιφάνεια που έχουμε βάψει πρόσφατα αφήνει χρώμα στο χέρι μας αν την τρίψουμε.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος	1: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 2: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .
Στις βαμμένες επιφάνειες φαίνονται υπολείμματα από στοκαρίσματα.	α) Χρήση χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας β) Στοκαρισμένη επιφάνεια η οποία δεν έχει ασταρωθεί γ) Έχει γίνει υπερβολική αραίωση του χρώματος με νερό δ) Κακό στοκάρισμα	1: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 2: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .
Η επιφάνεια που έχουμε βάψει αφήνει χρώμα στο σφουγγάρι ή στο πανί μόλις την πλένουμε.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σκληρό σφουγγάρι γ) Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ δυνατό απορρυπαντικό δ) Έχει γίνει υπερβολική αραίωση του χρώματος με νερό	1: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .
Εμφανίζονται φουσκώματα στην βαμμένη τοιχοποιία.	α) Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) β) Πιθανή διαρροή στο εσωτερικό του τοίχου γ) Κακής ποιότητας σοβάς που δημιούργησε τα φουσκώματα αυτά	1: Αποξήλωση των σαθρών και καλό καθαρισμα της επιφάνειας με σκουπάκι. Σε περίπτωση που υπάρχει υγρασία θα πρέπει να την αφήσουμε να στεγνώσει πριν προχωρήσουμε στην αποκατάσταση. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .
Οι επιφάνειες εμφανίζουν κιτρινίλες ή λεκέδες.	α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντα χώρου (μπάνιο, κουζίνα κτλ) β) Ο χώρος χρησιμοποιείται από καπνιστές και δεν αερίζεται καλά γ) Η επιφάνεια βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ, τζάκι ή σόμπα	1: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το STATUS POLYPRIMER 2: Εφαρμόζουμε το STATUS KITCHEN & BATH σε δύο στρώσεις.

Προϊόντα

STATUS POLYPRIMER
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: 10-12 m²/L



STATUS ECO
Οικολογικό πλαστικό
Κατανάλωση: 12-15 m²/L



Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
Όταν βάφουμε, μπορεί να εμφανιστούν φυσαλίδες στην επιφάνεια, που όταν σκάσουν να δημιουργηθούν μικρές τρύπες.	α) Η εργασία έγινε με κακής ποιότητας εργαλεία (πινέλα, ρολά κτλ) β) Η εφαρμογή με ρολό έγινε πολύ γρήγορα γ) Έχει γίνει χρήση χρώματος κακής ποιότητας δ) Εφαρμόσαμε σατινέ χρώμα επάνω σε πορώδη ή επιφάνεια χωρίς αστάρι	1: Τρίψιμο και καλό καθαρίσμα της επιφάνειας με σκουπάκι. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .
Μετά την εφαρμογή έμειναν σημάδια από το πινέλο ή το ρολό.	α) Η εργασία έγινε με κακής ποιότητας εργαλεία (πινέλα, ρολά κτλ) β) Η εφαρμογή με πολλά περάσματα (περισσότερα απο την υπόλοιπη επιφάνεια) στο ίδιο σημείο (του πινέλου ή του ρολού) γ) Έχει γίνει χρήση χρώματος κακής ποιότητας	1: Τρίψιμο και καλό καθαρίσμα της επιφάνειας με σκουπάκι. 2: Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο . 3: Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS POLYPRIMER . 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ECO .

Συνηθισμένα προβλήματα για μεταλλικές επιφάνειες 4.3

Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
Το χρώμα ξεφλουδίζει επάνω από την επιφάνεια εφαρμογής.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Ελλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή σκόνες γ) Κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος ή κακό αστάρωμα)	1: Απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του χρώματος. 2: Εφαρμόζουμε μία στρώση από το αστάρι αντισκωριακής προστασίας STATUS RUST PRIMER ή το STATUS Αστάρι Μετάλλων . 3: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις.
Το χρώμα ξεκολλάει από το μέταλλο.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Ελλιπής καθαρισμός υποστρώματος από σαθρά, έλαια ή σκόνες γ) Κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος ή κακό αστάρωμα) δ) Η εφαρμογή έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί τρίψιμο της μεταλλικής επιφάνειας ε) Η εφαρμογή έγινε πριν προλάβει να στεγνώσει το αστάρι στ) Η εφαρμογή έγινε σε ιδιαίτερα μικρό πάχος	1: Απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του χρώματος και τρίβουμε καλά την επιφάνεια με μία μεταλλική βούρτσα ώστε να φύγει η σκουριά. 2: Εφαρμόζουμε μία στρώση από το αστάρι αντισκωριακής προστασίας STATUS RUST PRIMER . 3: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα υψηλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις.
Το χρώμα μένει στο χέρι όταν το τρίβουμε ή όταν το καθαρίζουμε με νωπό σφουγγάρι.	α) Το χρώμα έχει εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ηλιακή ακτινοβολία β) Το χρώμα αραιώθηκε υπερβολικά πριν την εφαρμογή γ) Κακή προετοιμασία υποστρώματος (έλλειψη ασταρώματος ή κακό αστάρωμα) δ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πολύ υγρασία, χαμηλές θερμοκρασίες)	1: Απομακρύνουμε το χρώμα που παρουσιάζει το πρόβλημα και τρίβουμε καλά την επιφάνεια. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις.

Προϊόντα

STATUS RUST PRIMER
Αστάρι αντισκωριακής προστασίας
Κατανάλωση: 10-12 m²/L



STATUS DUKO
Ντουκόχρωμα
Κατανάλωση: 13-15 m²/L



Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
Κατά την εφαρμογή του χρώματος δημιουργούνται φυσαλίδες.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος β) Η εφαρμογή δεν έγινε με τα κατάλληλα εργα- λεία (πινέλα, ρολά) γ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή- κες (υψηλές θερμοκρασίες) δ) Δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο διαλυτικό	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις. Προτείνεται αραίωση του DUKO με το WHITE SPIRIT .
Το βερνικόχρωμα που εφαρμόσαμε αργεί να στεγνώσει.	α) Εφαρμογή παχιάς στρώσης του χρώματος β) Η εφαρμογή έγινε σε υπόστρωμα που είχε υπολείμματα λαδιού	Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις.
Μετά την εφαρμογή του χρώματος, έχουν μείνει σημάδια από το πινέλο.	α) Η εφαρμογή δεν έγινε με τα κατάλληλα εργα- λεία (πινέλα, ρολά) β) Έγινε κακή εφαρμογή χρώματος γ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή- κες (υψηλές θερμοκρασίες) δ) Πετάσαμε τη δεύτερη στρώση πριν προλάβει να στεγνώσει η πρώτη	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις. Προτείνεται αραίωση του DUKO με το WHITE SPIRIT .
Ενώ εφαρμόσαμε το βερνι- κόχρωμα, παρατηρούμε ότι το χρώμα έχασε τη γυαλάδα του.	α) Φυσιολογική φθορά του χρώματος επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός μετά την εφαρμογή β) Έγινε κακή εφαρμογή χρώματος γ) Η επιφάνεια βρίσκεται μόνιμα εκτεθειμένη σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (ακραίες θερμο- κρασίες, ηλιακή ακτινοβολία κτλ)	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις.
Ενώ εφαρμόσαμε το βερνι- κόχρωμα, παρατηρούμε ότι το χρώμα «ζαρώνει».	α) Εφαρμογή παχιάς στρώσης του χρώματος β) Πετάσαμε τη δεύτερη στρώση πριν προλάβει να στεγνώσει η πρώτη γ) Δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο διαλυτικό δ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή- κες (υψηλές θερμοκρασίες)	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις. Προτείνεται αραίωση του DUKO με το WHITE SPIRIT .
Μετά την εφαρμογή του χρώματος, το χρώμα «τρέ- χει» σε διάφορα σημεία.	α) Εφαρμογή παχιάς στρώσης του χρώματος β) Πετάσαμε τη δεύτερη στρώση πριν προλάβει να στεγνώσει η πρώτη γ) Έγινε υπερβολική αραίωση του χρώματος δ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθή- κες (χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες)	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS DUKO , γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεγάλης αντοχής, σε μία ή δύο στρώσεις. Προτείνεται αραίωση του DUKO με το WHITE SPIRIT .
Στα κάγκελα, έχουμε εφαρμόσει χρώμα που είναι κατάλληλο για εφαρμογή απευθείας στη σκουριά, αλλά η σκουριά έχει αρχίσει να εμφανίζεται πάλι, ενώ σε μερικά σημεία το χρώμα ξεφλουδίζει.	α) Εφαρμογή λεπτής στρώσης του χρώματος β) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος γ) Κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώματος	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Εφαρμόζουμε το STATUS RUSTBLOCK ή STATUS RUSTBLOCK ΣΦΥΡΙΛΑΤΟ , το οποίο είναι εξελιγμένο χρώμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε μεταλλική επιφάνεια εμποδίζοντας την επανεμφάνιση της.

Προϊόντα

STATUS DUKO
Ντουκόχρωμα
Κατανάλωση: 13-15 m²/L



STATUS RUSTBLOCK
Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο
Κατανάλωση: 6-8 m²/L



Συνηθισμένα προβλήματα για τις ξύλινες επιφάνειες 4.4

Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
Σε κάποια σημεία της επι- φάνειας που έχουμε βάψει εμφανίζονται σκασίματα.	α) Κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώ- ματος β) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος γ) Κακή εφαρμογή του χρώματος δ) Έγινε εφαρμογή επάνω σε επιφάνεια που είχε ήδη αρκετές στρώσεις χρώματος περα- σμένες από πριν	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρ- το και απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του χρώματος. 2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες. 3: Εφαρμόζουμε μία στρώση από το STATUS POLYPRIMER , το οποίο είναι οικολογικό αστάρι πολλαπλών εφαρμογών. 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις της οικολογικής ριπολίνης νερού STATUS AQUADROP , η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει.
Έχοντας περάσει μία επιφάνεια με ριπολίνη, παρατηρούμε πως παρουσιάζουν τοπικά, διαφορά στην απόχρωση και τη γυαλάδα τους.	α) Κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώ- ματος β) Έγινε υπερβολική αραίωση του χρώματος	1: Τρίβουμε την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο. 2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες. 3: Εφαρμόζουμε την οικολογική ριπολίνη νερού STATUS AQUADROP , η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ η οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, προσφέρο- ντας μαλακή εργασιμότητα και εύκολη κάλυψη.
Το χρώμα βγαίνει στο χέρι ή χαράσσεται πολύ εύκολα.	α) Κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώ- ματος β) Εφαρμογή κακής ποιότητας ριπολίνη γ) Κακή εφαρμογή του χρώματος δ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ υγρασία)	1: Απομακρύνουμε το χρώμα με νερό (αν το προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί είναι νερού) ή με το LS 735 (διαλυτικό νίτρου για προϊόντα διαλύτου). 2: Εφαρμόζουμε την οικολογική ριπολίνη νερού STATUS AQUADROP , η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. ** Για βερνίκια ξύλου εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού νερού STATUS AQUAWOOD .
Κιτρινίζει η επιφάνεια που έχουμε περάσει με λευκή ριπολίνη διαλύτου.	α) Εφαρμογή κακής ποιότητας ριπολίνη β) Η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο καπνιστών γ) Η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο σκοτεινό (υπόγειο) δ) Έχει επέλθει φυσιολογική αλλοίωση του χρώματος με την πάροδο του χρόνου	1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλό- χαρτο. 2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες. 3: Εφαρμόζουμε μία στρώση από το STATUS POLYPRIMER , το οποίο είναι οικολογικό αστάρι πολλαπλών εφαρμογών 4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις της οικολογικής ριπολίνης νερού STATUS AQUADROP , η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχω- ρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει.

Προϊόντα

STATUS POLYPRIMER
Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων
Κατανάλωση: 10-12 m²/L



STATUS AQUADROP
Οικολογική ριπολίνη νερού
Κατανάλωση: 12-14 m²/L



5.0 Κόλληση πλακιδίων

5.1 Κόλληση πλακιδίων σε υφιστάμενο πλακάκι



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Αντοχή Συγκόλλησης - Υπερελαστική Κόλλα Πλακιδίων



Υπάρχουν φορές όπου για αισθητικούς λόγους επιθυμούμε να αλλάξουμε τα πλακίδια σε ένα χώρο. Σε αυτές τις εφαρμογές η **THRAKON** προτείνει την εφαρμογή της κόλλας **VKW 129**.



ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε καλά το υπόστρωμα (πλακίδια) από σκόνες και σαθρά.



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε το χαλαζιακό αστάρι **GLX 190**, το οποίο θα βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί μία πολύ ισχυρή γέφυρα πρόσφυσης, πριν από την εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων.



ΒΗΜΑ 3: Το χαλαζιακό αστάρι **GLX 190** το εφαρμόζουμε με ρολό ή με βούρτσα, σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής. Περιμένουμε να στεγνώσει για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.



ΒΗΜΑ 4: Προχωράμε στην εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων, ξεκινώντας από την μία γωνία του χώρου.



Η κόλλα **VKW 129** είναι ιδανική για πολύ απαιτητικές εφαρμογές, καθώς είναι υπερελαστική (S2) παρέχοντας υψηλές αντοχές συγκόλλησης και αντοχές σε συστολοδιαστολές.



ΒΗΜΑ 5: Χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμάχια αρμολόγησης (σε σχήμα Σταυρού, «Τ» ή «Υ»). προκειμένου να έχουμε ομοιόμορφους αρμούς.



ΒΗΜΑ 6: Προχωράμε στην αρμολόγηση των πλακιδίων επιλέγοντας κάποια από τις αποχρώσεις του πορσελανάτου αρμόστοκου **FMF 160**.



Προϊόντα

VKW 129

Υπερελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
Κατανάλωση: 2-4 kg/m²



FMF 160 LUX

Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής



Κόλληση πλακιδίων σε γυψοσανίδα

5.2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα - Θιξοτροπική



Πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη εφαρμογής κόλλας πλακιδίων επάνω σε γυψοσανίδα.



ΒΗΜΑ 1: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το χαλαζιακό αστάρι, **GLX 190**. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το **VLX 186**.



Το χαλαζιακό αστάρι **GLX 190** θα βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί μία πολύ ισχυρή γέφυρα πρόσφυσης, πριν από την εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων.



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε την ελαστική κόλλα πλακιδίων **VKW 128**, η οποία είναι ιδανική για υποστρώματα με έντονες συστολοδιαστολές, όπως είναι η γυψοσανίδα.



ΒΗΜΑ 3: Προχωράμε στην αρμολόγηση των πλακιδίων με τον πορσελανάτο αρμόστοκο **FMF 160**.



Κόλληση πλακιδίων σε ξύλο

5.3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Δεν χρειάζεται νερό



Στην ανακαίνιση συνήθως παρουσιάζεται η ανάγκη να κάνουμε μία εφαρμογή, σε περιορισμένο χώρο.



Η κόλλα **VKW 132 ACRYL** είναι ιδανική κόλλα για εφαρμογές σε ξύλο, MDF, κτλ σε εσωτερικούς χώρους.



Η κόλλα **VKW 132 ACRYL** είναι ακρυλική (σε μορφή πάστας) και δεν χρειάζεται νερό για την προετοιμασία της.

ΒΗΜΑ 1 →

Προϊόντα

GLX 190

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων & μωσαϊκών
Κατανάλωση: 0,4 kg/m²



VKW 132

Ελαστική κόλλα 2 συστατικών
Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²





ΒΗΜΑ 1: Εφαρμόζουμε την κόλλα έχοντας επιλέξει την κατάλληλη σπάτουλα ('χτένα').



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε τα πλακίδια επάνω στην επιφάνεια εφαρμογής.



ΒΗΜΑ 3: Χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμάχια αρμολόγησης (Σταυρός, Τ, Υ) προκειμένου να έχουμε ομοιόμορφους αρμούς.



ΒΗΜΑ 4: Προχωράμε στην αρμολόγηση των πλακιδίων επιλέγοντας κάποια από τις αποχρώσεις του αρμόστοκου **FMF 150**.



Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών πλακιδίων.



5.4 Κόλληση πλακιδίων σε μεταλλική επιφάνεια



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Αντοχή Συγκόλλησης - Υπερελαστική Κόλλα Πλακιδίων



Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουμε να ανακαινίσουμε ένα χώρο και θέλουμε να εφαρμόσουμε την κόλλα σε μεταλλική επιφάνεια (πχ σκάλα, ψυγείο κτλ).



Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την **VKW 132**, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή θα γίνει σε μικρές επιφάνειες (< 5m²).



ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με μία σκούπα από σκόνες και σαθρά.



ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε το χαλαζιακό αστάρι **GLX 190**, προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση του υποστρώματος.

ΒΗΜΑ 3 →

Προϊόντα

GLX 190

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων & μωσαϊκών
Κατανάλωση: 0,4 kg/m²



VKW 132

Ελαστική κόλλα 2 συστατικών
Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²



ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε την ελαστική κόλλα πλακιδίων **VKW 132**. Η κόλλα αυτή είναι δύο συστατικών και είναι ιδανική για εφαρμογές όπου υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστολές.



ΒΗΜΑ 4: Χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμάχια αρμολόγησης (σε σχήμα Σταυρού, «Τ» ή «Υ») προκειμένου να έχουμε ομοιόμορφους αρμούς.



Η κόλλα πλακιδίων **VKW 132** (C2TE S1) έχει εξαιρετική αντοχή σε συστολοδιαστολές ενώ προσφέρει πολύ υψηλές αντοχές, καθιστώντας την ιδανική για παρόμοιες εφαρμογές σε μεταλλικές επιφάνειες.



Επισκευή ρηγματωμένων αρμόστοκων

5.5

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Για όλα τα πάχη των αρμών



ΒΗΜΑ 1: Απομακρύνουμε, με μία σπάτουλα, το σημείο του αρμόστοκου που παρουσιάζει πρόβλημα.



ΒΗΜΑ 2: Στην πορεία καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες. Προτείνεται η ελαφριά διαβροχή της επιφάνειας εφαρμογής.



ΒΗΜΑ 3: Προετοιμάζουμε το μείγμα μας, επιλέγοντας κάποιον από τους τιμμεντοειδείς αρμόστοκους της **THRAKON**, **FMF 150** - **FMF 160** (πορσελάνινης υφής), και τον εφαρμόζουμε με τη χρήση λαστιχένιας σπάτουλας.



← **ΒΗΜΑ 4:** Αφού τραβήξει ο αρμόστοκος, τον καθαρίζουμε με ένα νωπό σφουγγάρι.

→ **ΒΗΜΑ 5:** Τέλος, με ένα νωπό πανί, καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια.



Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις 5.6

	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Ο εποξειδικός αρμόστοκος που έχουμε εφαρμόσει έχει αρχίσει να χαλάει σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά την εφαρμογή.	α) Ο αρμόστοκος δεν έχει εφαρμοστεί καλά (δεν έχει γίνει αντίδραση επειδή δεν αδειάσαμε καλά το Α ή το Β συστατικό) β) Έχει πέσει καυτό λάδι επάνω στον αρμόστοκο γ) Καθαρίζουμε τους αρμούς με ατμοκαθαριστή δ) Καθαρίζουμε τους αρμούς με κάποιο όψινο καθαριστικό	1. Αποξήλωση του αρμόστοκου. 2. Καλός καθαρισμός του υποστρώματος. 3. Εφαρμογή του εποξειδικού αρμόστοκου FMF 155 .

Προϊόντα

FMF 150

Έγχρωμος Αρμόστοκος



FMF 155

Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών



	Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Λύση
	Ο εποξειδικός αρμόστοκος που έχουμε εφαρμόσει στην πισίνα, μετά από αρκετό καιρό δεν έχει στεγνώσει.	α) Ο αρμόστοκος δεν έχει εφαρμοστεί καλά (δεν έχει γίνει αντίδραση επειδή δεν αδειάσαμε καλά το Α ή το Β συστατικό) β) Υπήρχε κάποιο ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα, πριν την εφαρμογή του αρμόστοκου γ) Μετά την εφαρμογή του αρμόστοκου (και πριν την ωρίμανση του), είχαμε αύξηση της υγρασίας του περιβάλλοντος ή βροχή	1. Αποξήλωση του αρμόστοκου. 2. Καλός καθαρισμός του υποστρώματος. 3. Εφαρμογή του εποξειδικού αρμόστοκου FMF 155 .

6.0 Καθαρισμός επιφανειών

6.1 Καθαρισμός επιφανειών από graffiti



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολος καθαρισμός - Λειτουργεί σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες



Σε περίπτωση όπου σε κάποια επιφάνεια (τοιχος, μάρμαρο κτλ) έχει γίνει κάποιο graffiti, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το **GRAFFITI REMOVER** προκειμένου να την καθαρίσουμε. Το **GFAFFITI REMOVER** είναι ένα ειδικό καθαριστικό, φιλικό προς το περιβάλλον, που δρα σε βάθος με ήπιο τρόπο.



ΒΗΜΑ 1: Περνάμε επάνω στην επιφάνεια το **GRAFFITI REMOVER** με ένα σφουγγάρι.



ΒΗΜΑ 2: Αφήνουμε για 2-3 λεπτά το προϊόν επάνω στην επιφάνεια και στην πορεία καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια που έχει περαστεί το spray με ένα καθαρό σφουγγάρι το οποίο βρέχουμε με χλιαρό νερό.



Σε περίπτωση που απαιτείται, επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1,2 προκειμένου να καθαρίσουμε εντελώς την επιφάνεια. Μπορεί να εφαρμοστεί για να καθαρίσει spray από επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβάδες, τούβλα, φυσική πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη, πλακάκια, γυαλί, αλουμίνιο κτλ. Επίσης, μπορεί να καθαρίσει το spray επάνω σε αυτοκίνητα, αρκεί να έχει ακόμα το εργοστασιακό του χρώμα.

Προϊόντα

BORNIT®-GRAFFITI REMOVER

Ειδικό καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλλον που δρα σε βάθος και χρησιμεύει στην αφαίρεση γκράφιτι
Κατανάλωση: περ. 0,5 kg/m² καθαριζόμενης επιφάνειας



Καθαρισμός αρμόστοκων

6.2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολος καθαρισμός - Μοναδική Γυαλάδα



Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αρμόστοκοι λερώνονται από την καθημερινή κυκλοφορία. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε πολύ εύκολα να τους καθαρίσουμε, με το ήπιο καθαριστικό **VLX 181**.



ΒΗΜΑ 1: Προσθέτουμε το **VLX 181** σε ένα δοχείο με νερό. Για κάθε 5 m² χρειάζεται 1 δοχείο **VLX 181**. Κατόπιν, σφουγγαρίζουμε την επιφάνεια.



ΒΗΜΑ 2: Τα αποτελέσματα αρχίζουν να γίνονται ορατά μετά από λίγα λεπτά.



ΒΗΜΑ 3: Στην περίπτωση όπου απαιτείται, τρίβουμε τον αρμόστοκο με ένα βουρτσάκι, για να καθαρίσει.



ΒΗΜΑ 4: Σφουγγαρίζουμε την επιφάνεια με νερό, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό.



Το **VLX 181** καθαρίζει τέλεια, χωρίς να προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα. Είναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις, τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.



Καθαρισμός πλακιδίων από ρύπους

6.3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Καθαρίζει λεκέδες, βερνίκια, λάδια - Δρα αποτελεσματικά



Συνήθως στους χώρους με βαριά κυκλοφορία, εμφανίζονται διάφοροι λεκέδες που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Αυτό ισχύει αρκετές φορές και για τις κουζίνες σε μία κατοικία.



ΒΗΜΑ 1: Ρίχνουμε το **VLX 182** επάνω στην λερωμένη επιφάνεια. Το **VLX 182** είναι ένα όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων.



Το **VLX 182** δρα άμεσα, αφαιρώντας από τα πλακάκια και τους αρμούς, σχηματισμούς κρούστας τσιμέντου, αλατούχες και ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από κόλλες και αμμοκονιάματα καθώς και λεκέδες από γράσα, βερνίκια, λάδια κτλ.

ΒΗΜΑ 2 →

Προϊόντα

VLX 181

Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης
Κατανάλωση: 1 L/5 m² επιφάνειας



VLX 182

Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων
Κατανάλωση: 1 L/5,5 m² επιφάνειας





ΒΗΜΑ 2: Με ένα συρμάτινο σφουγγάρι καθαρίζουμε τοπικά το λεκέ που θέλουμε να καθαρίσουμε.



ΒΗΜΑ 3: Καθαρίζουμε καλά όλη την επιφάνεια εφαρμογής με ένα σφουγγάρι.

ΒΗΜΑ 5: Σφουγγαρίζουμε την επιφάνεια με νερό, ώστε να ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό της.

Με το **VLX 182** πετυχαίνουμε να καθαρίσουμε άριστα τους λεκέδες από τις επιφάνειες των πλακιδίων.



ΒΗΜΑ 4: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής με ένα υγρό πανί.



6.4 Αδιαβροχοποίηση μαρμάρων & πέτρας



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή - Προστασία από άλατα

Για την προστασία επιφανειών από υγρασία, μούχλα, μύκητες και τη δημιουργία αλάτων, η **THRAKON** προτείνει την χρήση του **NANOSHIELD W**. Το **NANOSHIELD W** είναι προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο που θωρακίζει τις πορώδεις επιφάνειες. Δεν δημιουργεί φιλμ, είναι διαφανές και δεν κιτρινίζει από την ηλιακή ακτινοβολία.



ΒΗΜΑ 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες. Εάν υπάρχουν τοπικοί λεκέδες, μπορούμε να τους καθαρίσουμε με το ήπιο καθαριστικό επιφανειών **VLX 181**.



Το **NANOSHIELD W** είναι ένα προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού το οποίο είναι ιδανικό για την προστασία ανόργανων υποστρωμάτων, δεν δημιουργεί φιλμ, είναι υδρατμοπερατό και είναι ιδανικό για την αδιαβροχοποίηση των επιφανειών αυτών.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε το **NANOSHIELD W** σε όλη την επιφάνεια με ρολό ή με βούρτσα. Μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκασμό. Η εφαρμογή γίνεται σε δύο στρώσεις. Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται εντός τριών ωρών από την προηγούμενη.



Προϊόντα

VLX 182

Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων
Κατανάλωση: 1 L/5,5 m² επιφάνειας



NANOSHIELD W

Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα.
Κατανάλωση: 100-200ml/m²



Παρουσίαση των προϊόντων

A Επισκευαστικά



EPOSHIELD INJECT S

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές 0,1 - 3,0 mm

Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-3,0 mm.
Κατανάλωση: 1,1 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών.
Συσκευασία: 1kg



EPOSHIELD INJECT W

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές >3,0mm - Γέφυρα πρόσφυσης

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.
Κατανάλωση: 1,5 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών.
Συσκευασία: Γκρι 1kg, γκρι 4kg



WRM 483 CEM COAT

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες.

Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες, με άριστη εργασιμότητα. Δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης.
Συσκευασία: Γκρι 25kg, λευκό 25kg



WRM 483 CEM COAT FINE

Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες.

Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με πιστόλι airless και αφήνει μια ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο.
Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης.
Συσκευασία: Γκρι 5kg, λευκό 5kg, γκρι 25kg, λευκό 25kg



WRM 500

Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα

Σφραγιστικό κονίαμα ενός συστατικού, υπερταχύπηκτο (χρόνος πήξης 3 min), μη συρρικνούμενο. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του.
Κατανάλωση: 1 kg ξηρό κονίαμα αποδίδει περίπου 0,6 L έτοιμου υγρού κονιάματος.
Συσκευασία: 4kg



WRM 510

Ασάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών

Επαλειψόμενο αντιδιαβρωτικό προϊόν ενός συστατικού, αποτελούμενο από τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών, πυρίτιο, ρητίνες και βελτιωτικά πρόσμικτα.
Κατανάλωση: Για εφαρμογή σε οπλισμό: 0,06-0,12kg/τρέχον μέτρο. Ως γέφυρα πρόσφυσης: Περίπου 2,0 kg/m² για δύο στρώσεις.
Συσκευασία: 1kg, 5kg



WRM 512 BUILD

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Ιδανικό για μερεμέτια. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Κατανάλωση: Περίπου 15 - 16 kg/m²/cm
Συσκευασία: Γκρι 25kg, λευκό 25kg



WRM 515 FIX

Επισκευαστικό κονίαμα R2

Επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τύπου PCC R2 βάση EN 1504-3. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης. Κατασκευή λουκιού: 1,8 - 2,6 kg/m
Συσκευασία: Λευκό 5kg, λευκό 25kg, γκρι 5kg, γκρι 25kg, κεραμίδι 5kg, κεραμίδι 25kg



WRM 518

Ταχύπηκτο (60 min) επισκευαστικό ρητινούχο κονίαμα R2

Ταχύπηκτο επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τύπου PCC R2 βάση EN 1504-3. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.
Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης
Συσκευασία: Γκρι 25kg



WRM 520

Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα R3

Ταχύπηκτο (20min) επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου PCC R3, βάση EN 1504-3.
Κατανάλωση: Περίπου 19-20 kg/m²/cm πάχος στρώσης.
Συσκευασία: Γκρι 5kg, γκρι 25kg



WRM 525

Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4
Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου PCC R4, βάση EN 1504-3.
Κατανάλωση: Περίπου 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης.
Συσκευασία: Γκρι 5kg, γκρι 25kg



CEM EXPRESS

Τσιμεντο ταχείας πήξης
Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1L μίγματος έτοιμου προς χρήση απαιτούνται περίπου 1,6 kg CEM EXPRESS.
Συσκευασία: 4kg



WRM 550

Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς
Λευκός, ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, μάρμαρο και βελτιωτικά πρόσθετα.
Κατανάλωση: 13-14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm
Συσκευασία: Γκρι 5kg, γκρι 25kg



CEM I 42,5 R & 52,5 N

Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών
Τσιμέντο Portland με υψηλές αντοχές στη θλίψη, την κάμψη, την τριβή, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση.
Συσκευασία: Λευκό 4kg, γκρι 4kg

B

Οπλισμός

Υαλόπλεγμα

CLIMAPLUS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Κατανάλωση: 1,1 m/m²
Συσκευασία: Ρολό 1m x 50m

Υαλόπλεγμα

ETICS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Κατανάλωση: 1,1 m/m²
Συσκευασία: Ρολό 1m x 50m

Υαλόπλεγμα Οπλισμού

Στεγανώσεων (70 g/m²)

Πλέγμα πλάτους 100 cm:
Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, FLX 382, FLX 385) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.
Συσκευασία: Ρολό 1m x 50m

Ίνες Προπυλενίου

Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε μίνιμυμ δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμεντοκονίες, οπλισμένα επικρίσματα, αντιριβικά δάπεδα κ.λπ. Κατασκευάζονται μόνο από παρθένο πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητές. Λόγω της ειδικής επιφανειακής μεταχείρισης διασπώνται πολύ εύκολα σε 300 εκατ. ινίδια ανά κιλό (στα 6 mm).
Συσκευασία: 0,9kg / 6mm

Υαλόπλεγμα

ETICS (145 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.
Κατανάλωση: 1,1 m/m²
Συσκευασία: Ρολό 1m x 50m

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα

Επιχρισμάτων (110 g/m²)

10x10mm Μπλε
Συσκευασία: Ρολό 1m x 50m

Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης

Τοιχοποιίας (223 g/m²)

10x10mm
Συσκευασία: Ρολό 0.23 x 50m

Γ

Στεγανωτικά

FLX 390 PU

Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη (1K)
Επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη (ελαστικότητα > 800%) πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Χρόνος Ζωής: 10 έτη.
Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg/m² εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

NANOSHIELD W

Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα.
Προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο που θωρακίζει τις απορροφητικές επιφάνειες από την υγρασία και την εμφάνιση αλάτων, μούχλας και μυκήτων.
Κατανάλωση: 100-200ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ELASTO PU

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, σφραγίζοντας αρμούς που απαιτούν υψηλή ελαστικότητα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml
Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml

GLX 298

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων
Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης. Αντικαθιστά την παραδοσιακή «πεταχτή» στρώση. Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.
Κατανάλωση: 300-350 g/m²

BORNIT®-GRAFFITI REMOVER

Ειδικό καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλλον που δρα σε βάθος και χρησιμεύει στην αφαίρεση γκράφτι ή παρόμοιων επιγραφών με ήπιο τρόπο από διάφορα υποστρώματα όπως π.χ. από σκυρόδεμα, τούβλα, φυσική πέτρα, γρανίτη, μάρμαρο, πλακάκια, γυαλί, αλουμίνιο, λακαρισμένες επιφάνειες κτλ.
Κατανάλωση: περ. 0,5 kg/m² καθαριζόμενης επιφάνειας
Χρόνος Παράδοσης: 15 ημέρες

FLX 390 TOP COAT

Ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη (1K)
Ελαστική βαφή, ενός συστατικού, αλειφατικής πολυουρεθανικής βάσεως που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης από τις καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει επιφανειακά, δεν υδρολύεται ενώ παρέχει μεγάλη υδροφοβία, αντοχή στον ήλιο και στον πάγο. Παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες μέσω τεχνητής γήρανσης. Βατότητα P4.
Κατανάλωση: 120-150 g/m² εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

STATUS DUR

Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου
Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υποστρώμα διαλύτου. Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί ενώ τους επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη προεργασία πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, Relief, τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.
Κατανάλωση: 12-14 m²/L

ELASTO PU FLEX

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα για οριζόντιους αρμούς
Ελαστικό, θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό (μαστίχα) πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml
Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml

GLX 292 FLEX PRIM

Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης
Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.
Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση



FMF 150

Έγχρωμος Αρμόστοκος. Ενισχυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική εργασιμότητα.

Αρμόστοκος ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με πολυμερικά πρόσθετα και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

Παράγεται σε δύο τύπους:

- Λεπτόκοκκος Νο 301-Νο 326: πάχος αρμού έως 5 mm.
- Χονδρόκοκκος Νο 501-Νο 525: πάχος αρμού 5-20 mm.



FMF 155

Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών. Υψηλή ανθεκτικότητα για ειδικές κατασκευές και επαγγελματικούς χώρους.

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, κατάλληλος για την πλήρωση αρμών πλάτους από 2-12 mm. Μετά τη σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές αντοχές, τόσο μηχανικές (θλίψη, κάμψη, πρόσφυση), όσο και χημικές (ιοξέα, αλκάλια, οργανικοί διαλύτες). Εξίσου ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και το νερό, αλατούχο ή μη. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου RG κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888. Διατίθεται σε συσκευασία 3 kg (Α: 2,82 kg - Β: 0,18 kg).



FMF 160 LUX

Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής. Εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές και ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια

Αρμόστοκος με υψηλές μηχανικές αντοχές και χαρακτηριστική χρωματική ομοιογένεια. Εξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και αντιμυκητιακή προστασία. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχηματισμό μυκήτων και λεκέδων αλάτων στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.



GLX 190

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων & μωσαϊκών

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με πολυμερή συνθετικά υλικά, προσμίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας. Ενισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 0,4 kg/m²



VKW 128

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας

Ελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών αλλά και μη απορροφητικών πλακιδίων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²



VKW 129

Υπερελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές

Υπερελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές συγκολλήσεις και για επενδύσεις πλακόστρωσης ακόμη και σε δονούμενες επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 2-4 kg/m²



VKW 132

Ελαστική κόλλα 2 συστατικών

Υψηλής ποιότητας και ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών για επενδύσεις επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστολές. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²

VLX 186

Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου-Αστάρι ειδικών εφαρμογών

Φιλικό προς το περιβάλλον, ακρυλικό πρόσμικτο βελτιωτικό, χωρίς οργανικούς διαλύτες. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι αδιάλυτο για την τοποθέτηση πλακιδίων σε απαιτητικά υποστρώματα (παλιά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό, κ.ά.).

Κατανάλωση: Ρητίνη: 40-80 g VLX 186 ανά κιλό προϊόντος

Αστάρι: Μη απορροφητικές επιφάνειες: 1 kg/15 m² επιφάνειας

Απορροφητικές επιφάνειες: 1 kg/5 m² επιφάνειας



Σταυροί
πλακιδίων



Ταφ
πλακιδίων



Υψιλον
πλακιδίων



STATUS ECO

Οικολογικό πλαστικό

Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απλώνεται θauμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L



STATUS POLYPRIMER

Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων

Οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με το ειδικό οικολογικό σήμα της Ε.Ε. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και ένα άσπρο τελικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για τη μόνωση των μαύρων στιγμάτων από υγρασία στους εσωτερικούς τοίχους μπάνιων και δωματίων.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L



STATUS AQUAWOOD

Προστατευτικό & συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού νερού

Βερνίκι εμποτισμού νερού, ειδικά σχεδιασμένο να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη φυσική του ομορφιά. Διαθέτει ενσωματωμένα UV φίλτρα για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και σε συνδυασμό με την υδαταπωθητική του ιδιότητα αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας και τον κίνδυνο προσβολής από έντομα, μύκητες, σαράκι και διάφορα άλλα παράσιτα. Στεγνώνει γρήγορα και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλούδισματα. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις: Πεύκο, Δρυς, Κερασιά, Καστανιά, Καρυδιά, Μαόνι, Oregon και Teak

Κατανάλωση: 18-20 m²/L



STATUS DUKO

Ντουκόχρωμα

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο. Δημιουργεί μια γυαλιστερή και σκληρή επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία και ομορφιά για πολύ καιρό.

Κατανάλωση: 13-15 m²/L



STATUS AQUADROP

Οικολογική ριπολίνη νερού

Βάσεις χρωματισμού οικολογικής ριπολίνης νερού. Εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη οικολογική ριπολίνη νερού, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.

Κατανάλωση: 12-14 m²/L



STATUS

Kitchen & Bath

Αντιμυκηλιακό πλαστικό χρώμα με ισχυρή αντιμυκητιακή δράση. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, μεγάλη απόδοση και εύκολη εφαρμογή. Αφήνει μία ξεχωριστή, πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο και διατηρεί την απόχρωση αναλλοίωτη, χαρίζοντας την αίσθηση του καθαρού και φρεσκοβαμμένου χώρου για πολύ καιρό.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L



STATUS ALL WEATHER

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα

Βάσεις χρωματισμού ελαστομερούς, μονωτικού χρώματος. Ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως μόνώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει την δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων. Η ειδική του σύνθεση με ενσωματωμένα UV φίλτρα, δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές και παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.

Κατανάλωση: 8-10 m²/L



STATUS RUST PRIMER

Αστάρι αντισκωριακής προστασίας

Υπόστρωμα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες και υψηλές αντοχές. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δουλεύεται μαλακά και απλώνεται θαυμάσια. Εξασφαλίζει στο τελικό χρώμα πολύ καλή πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS ONE COVER

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για κάθε εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Δουλεύεται εύκολα και μαλακά, δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα και βάφεται αμέσως μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.



STATUS 100%

Ακρυλικός στόκος

Λευκός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δουλεύεται εύκολα και μαλακά, δεν τρέχει και γεμίζει ομοιόμορφα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς σκασίματα και τριβεται εύκολα, αφήνοντας μια λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια.

Κατανάλωση: 400 g/m²



STATUS RUSTOBLOCK

Σφυρήλατο

Εξελιγμένο χρώμα με σφυρήλατο φινιρίσμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για πολύ καιρό. Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις

Κατανάλωση: 6-8 m²/L



STATUS LS 703

Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως ξυλόλης. Ενδείκνυται για την αραίωση των: CARMYPOOL και CARMYSAIL.



WHITE SPIRIT

Διαλυτικό για χρώματα πινέλου.



STATUS

Αστάρι Μετάλλων

Υπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία των σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και δεν τρέχει. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

STATUS RUSTOBLOCK

Χρώμα και μίνιο

Εξελιγμένο χρώμα με γυαλιστερό φινιρίσμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για πολύ καιρό.

Κατανάλωση: 6-8 m²/L

STATUS

Ριπολίν

Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίν για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Αφήνει μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ξεκωρίζει για τη μαλακή εργασιμότητα, την εύκολη κάλυψη και το θαυμάσιο άπλωμα.

Κατανάλωση: 14-16 m²/L

REMOVER

Χρωμάτων

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.

NSF 610

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.

Κατανάλωση: 18 kg/m², για 1 για πάχος 1 cm.



Z Climaplus - Υλικά Προσώψεων



DECOR PU VARNISH

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστατικών. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV.

Κατανάλωση: 80-120 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

***Διατίθεται σε γυαλιστερό (gloss) και ματ.**



DEC 428 POLYPLAST

Ακρυλικό επίχρισμα

Επίχρισμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής.



DEC 438 SILICONE

Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα

Σιλικονούχο επίχρισμα με μεγάλη υδρατμοπερατότητα και επιπλέον αντιμυκητιακή δράση. Προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής των όψεων. Ιδανικός για παραθαλάσσιες περιοχές



DEC 470

Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους. Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.

Κατανάλωση: 1,0 kg/m² για δύο στρώσεις.



GLX 494 PRIM

Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι

Αστάρι ακρυλικής βάσης, υψηλής διεισδυτικότητας. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.

Κατανάλωση μετά από αραίωση:

0,20 - 0,25 kg/m² ανά στρώση.



GLX 498 SIL PRIM

Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι

Σιλικονούχο αστάρι πρόσφυσης.

Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.

Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 kg/m² ανά στρώση.



THC 410

Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλής ελαστικότητας

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής ελαστικότητας, αυξημένων αντοχών, με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

Κατανάλωση: 3,5 - 4,0 kg/m²



THC 410 C

Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για συγκόλληση και σοβάτισμα (με χρήση πλέγματος) θερμομονωτικών πλακών. Έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση στα ανόργανα υποστρώματα, υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στην ψύξη και την υγρασία. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

Κατανάλωση: 3,0 - 4,0 kg/m².

H Επιχρίσματα



NHP 255

Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο

Λευκός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέραςμα. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών.

Κατανάλωση: 13-15 kg/m² για πάχος

εφαρμογής 1 cm



SHP 205

Σοβάς πεταχτός

Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων σοβά.

Κατανάλωση: 5 kg/m² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm

ΣΤ Δάπεδα



NSD 620

Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3 - 20 cm

Έτοιμο, θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου, ενός συστατικού. Αποτελείται από τσιμέντο, θρυμματισμένο YTONG, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.

Κατανάλωση: 10-11 kg ξηρού κονιάματος ανά m², για πάχος 1 cm.





54ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας | Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 32970 | F: 22620 56020
Email: info@thrakon.gr | www.thrakon.gr

**ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

800 100 1414
info@thrakon.gr

www.thrakon.gr